



No.: SJ1501553



# 检验报告

## Test Report

样品名称: 普通装饰用铝塑复合板

Sample Description

型号/商标: 1220×2440×4 (mm) /-----

Type/Brand

受检单位: 佛山市纬仑装饰材料有限公司

Inspected Entity

检验类别: 质量监督检验

Test Type

广东产品质量监督检验研究院  
Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

2016年01月08日

检验专用章(S)

No.: SJ1501553

## 广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

## 检验报告

Test Report

共 6 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	普通装饰用铝塑复合板	生产日期 Manufactured Date	2015-11-27
		生产批号 Serial No.	——
型号/商标 Type/Brand	1220×2440×4 (mm) /——	样品单号 Voucher No.	HSD201403910
受检单位 Inspected Entity	佛山市纬仑装饰材料有限公司	检验类别 Test Type	质量监督检验
委托单位 Applicant	佛山市顺德区市场监督管理局	样品数量 Sample Quantity	1块
生产单位 Manufacturer	佛山市纬仑装饰材料有限公司	抽样基数 Sampling Base	50块
抽样地点 Sampling Place	成品库	抽样日期 Sampling Date	2015年12月22日
抽样单位 Sampling Entity	广东产品质量监督检验研究院	验讫日期 Tested Date	2016年01月08日
样品特征和状态 Sample Character and State	样品经出厂检验合格, 全新状态	抽样人员 Sampler	王瀚毅 卢文东
检验依据 Ref. Documents for the Test	GB/T 22412-2008 《普通装饰用铝塑复合板》		
判定依据 Ref. Documents for the assessment of conformity	《顺德区普通装饰用铝塑复合板产品质量监督检验细则》		
<b>检验结论 (Test Conclusion):</b> 本次质量监督检验共检14项, 所检项目全部符合检验依据的要求。根据《顺德区普通装饰用铝塑复合板产品质量监督检验细则》的判定原则, 本次抽样检验合格。			
检验专用章 Issued by (stamp) 2016年01月08日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效 No copy of this report is valid without original red stamp of testing body			
备注 Remarks	1. “检测结果”及“分项判断”栏中的“——”代表“不适用”。 2. 另封存1块备样于受检单位。		

批准: 呈清璋      审核: 石正伟      主检: 吴艺波  
 Approved by      Checked by      Tested by

No.: SJ1501553

## 广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

## 检验报告

Test Report

共 6 页 第 2 页

序号	项目类别	检测项目	标准要求	条款	检测结果	分项判断	
1	C类	外观质量	不允许有压痕	5.1	符合要求	合格	
			不允许有印痕		符合要求		
			不允许有凹凸		符合要求		
			不允许正反面塑料外露		符合要求		
			不允许漏涂		符合要求		
			不允许有波纹		符合要求		
			不允许鼓泡		符合要求		
			疵点(最大尺寸 $\leq 3\text{mm}$ , 不超过3个/ $\text{m}^2$ )		无疵点		
			不允许有划伤		符合要求		
			不允许擦伤		符合要求		
		色差不明显		符合要求			
2	C类	尺寸允许偏差	长度/mm	$\pm 3$	5.2	+2mm	合格
			宽度/mm	$\pm 2$		+1mm	
			厚度/mm	$\pm 0.2$		+0.05mm	
			对角线差/mm	$\leq 5$		2mm	
			边直度/(mm/m)	$\leq 1$		<0.5mm/m	
			翘曲度/(mm/m)	$\leq 5$		<2mm/m	

No.: SJ1501553

## 广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

## 检验报告

Test Report

共 6 页 第 3 页

序号	项目类别	检测项目	标准要求		条款	检测结果	分项判断
3	B类	铝材厚度 mm	平均值	$\geq 0.25$ (标称值)	5.3	0.25mm	合格
			最小值	$\geq 0.23$ (标称值-0.02)		0.25mm	
4	B类	涂层厚度 $\mu\text{m}$	平均值	$\geq 16$	5.3	19 $\mu\text{m}$	合格
			最小值	$\geq 14$		18 $\mu\text{m}$	
5	B类	表面铅笔 硬度	$\geq \text{HB}$		5.4	$\geq \text{H}$	合格
6	B类	涂层光泽 度偏差	$\leq 10$			1.5	合格
7	B类	涂层柔韧性	$\leq 3\text{T}$			2T	合格
8	B类	涂层附着力	划格法	0级		0级	合格
9	B类	耐冲击性	$\geq 20\text{kg} \cdot \text{cm}$			33kg · cm	合格
10	B类	涂层耐酸性	试验后涂层无变色、凸起、起泡、粉化等异常变化			符合要求	合格
11	B类	涂层耐油性	试验后涂层无变色、凸起、起泡、粉化等异常变化			符合要求	合格
12	B类	涂层耐碱性	试验后涂层无变色、凸起、起泡、粉化等异常变化			符合要求	合格
13	B类	涂层耐溶 剂性	试验后涂层不露底			符合要求	合格
14	B类	耐热水性	试验后无鼓泡、开胶、剥落开裂及涂层变色等异常变化			符合要求	合格

No.: SJ1501553

## 广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

## 检验报告

Test Report

共 6 页 第 4 页

附：检验有关信息

一、环境条件		室内温度: (23.5~25.1)℃, 相对湿度: (53~56)%。				
二、样品技术参数 (样品明示数据, 非检测结果)		长度	2440mm	宽度	1220mm	
		厚度	4mm	铝材厚度	0.25mm	
三、本次试验所使用的主要仪器、设备一览表						
序号	仪器、设备名称	型号规格	测量范围	技术特征	检定有效期	设备编号
1	毛发温湿度表	WS-1	温度: -50℃~+70℃ 湿度:2%~98%	温度:U <sub>95</sub> =0.5℃ 湿度:U <sub>rel</sub> =2%RH	150122-160121	03T276
2	钢卷尺	5m	0~5m	U <sub>95</sub> =0.1mm	150702-160701	Bb03Ea261
3	数显游标卡尺	300mm	0~300mm	U <sub>95</sub> =0.01mm	150908-160907	Bb03Ea242-1
4	涂层测厚仪	Mine test 600	非磁性基体: 0~2000 μm	U <sub>rel</sub> =1.0%	150707-160706	Bb03Ea194
5	钢直尺	1000mm/1mm	0~1000m	U <sub>95</sub> =0.05mm	151204-161203	Bb03Ea263
6	塞尺	1.00mm	(0.02~ 1.00)mm	U <sub>95</sub> =2.6 μm	150506-160505	Bb03Ea048
7	光泽度仪	WGG60C	0-199光泽单位	U <sub>95</sub> =0.7光泽单 位	150521-160520	Bb03Eg221
8	附着力划格板	BGD 503	1mm、1.5mm、2mm 、3mm	——	151020-161019	B04H438
9	铅笔硬度计	PPH-1	6B~6H	——	151020-161019	Ba04Fn037
10	漆膜冲击器	Q179-3K	0~100cm * kg	——	150921-160920	Ba02Ej046

广东省佛山市顺德区大良新城区德胜东路 电话: 0757-22808888 传真: 22802600 网址: [www.sdgqi.cn](http://www.sdgqi.cn)

No.: SJ1501553

# 广东产品质量监督检验研究院


Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

## 检验报告

Test Report

共 6 页 第 5 页

### 四、样品外形图片

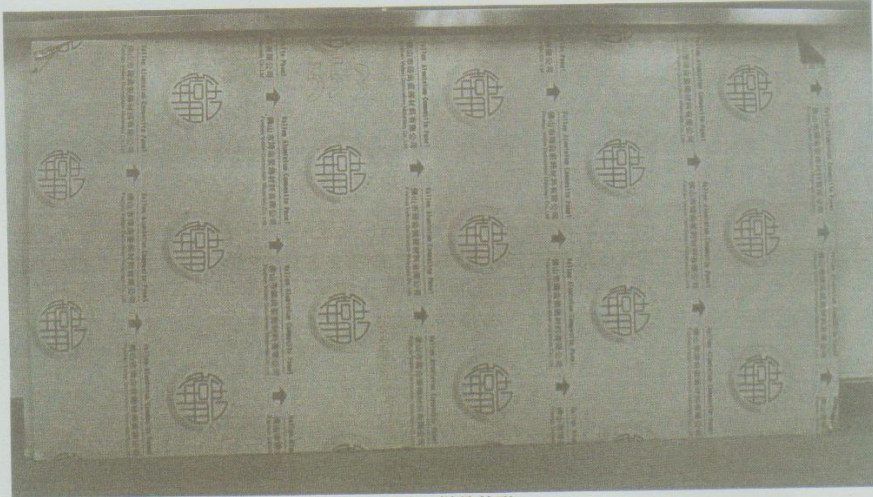

图片：样品外形

No.: SJ1501553

# 广东产品质量监督检验研究院

Guangdong Testing Institute of Product Quality Supervision

## 检验报告

Test Report

共 6 页 第 6 页

受检单位 地 址	佛山市顺德区大良创业路2号A区 首层2号厂房	试验地址 (如与本实验室地址不同)	_____
意见与解释	_____		
抽样程序的说明	_____		
采用非标准 方法的描述	_____		
偏离补充 例外情况	_____		
检验结果不 确定度说明	_____		
分包项目 及分包方	_____		

注：如适用时填写，不适用划“\_\_\_\_\_”